

Serie 68 superdurabile

VERNICI IN POLVERE SUPERDURABILE PER L'ARCHITETTURA
BASE: POLIESTERE

Applicazioni tipiche

- facciate e profili metallici
- porte, cancelli, finestre e recinzioni
- giardini d'inverno
- costruzioni in acciaio

Dettagli del prodotto

Imballaggio standard In cartoni originali da 20 kg ciascuno o in minipack da 2,5 kg ciascuno

Peso specifico (ISO 8130-2) 1,2-1,6 g/cm³ in funzione della pigmentazione

Resa teorica Con spessore di 60 µm: 10,4-13,8 m²/kg in funzione del peso specifico (si veda anche la scheda informativa n. 1072 - edizione più recente)

Stabilità di stoccaggio Da utilizzare entro: vedere data riportata sull'etichetta del prodotto; stoccare in ambienti asciutti a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dal calore diretto.

(La shelf-life di prodotti forniti sulla base di ordini permanenti o altri accordi di forniture di stock, che prevedono una conservazione prolungata, dipende dalla data di produzione dei prodotti).

Caratteristiche

- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- ottima distensione
- buona stabilità di stoccaggio
- uniformità dei lotti di colori RAL in conformità alla VdL guideline n. 10
- Linea di prodotti "TIGER Motivo" per termosublimazione di finitura in legno e marmo
- Linea di prodotti "3D" verniciatura ad effetto metallizzato a uno strato simile alla vernice liquida

Finitura

Finitura	Brillantezza
liscio <i>lucido</i>	80 – 95*
liscio <i>semilucido</i>	63 – 77*
liscio <i>opaco</i>	20 – 35*
liscio <i>opacissimo</i>	2 – 19*
raggrinzato <i>opaco</i>	3 – 18*

* Livello di brillantezza in conformità a ISO 2813/angolo di 60° (non applicabile alle vernici in polvere ad effetto metallizzato). Il livello di brillantezza misurato delle vernici in polvere ad effetto può differire dai dati specifici forniti nella presente scheda tecnica. Si raccomanda vivamente la preparazione di campioni di tolleranza.

Pretrattamenti

Nella tabella seguente sono riportati i metodi di pretrattamento usuali con vari substrati e applicazioni. Per la selezione del tipo di pretrattamento, verificare che il tipo di vernice a polvere sia idonea all'applicazione desiderata, in conformità alle istruzioni della presente scheda tecnica.

	Alluminio			Acciaio			Acciaio Zincato		
^{1) 2)} Cromatazione	○	○	○				○	○	○
²⁾ Pre-Anodizzazione	○	○	○						
²⁾ Esente cromo	○	○	○				○	○	○
fosfatazione a sali di ferro				○					
fosfatazione a sali di zinco				○	○		○	○	○
Sabbiatura				○	○				
³⁾ Leggera sabbiatura							○	○	○
Sgrassaggio	○			○			○		
	I	A	F	I	A ⁴⁾		I	A	F

Applicazioni I = interno, A = esterno F = architettura

Nota

¹⁾ acc. DIN EN 12487

²⁾ acc. To GSB e QCT Quality e normative

³⁾ solo per pezzi zincati > 45µm

⁴⁾ solo applicazione a 2 mani TIGER Series 270 / 271 / 272 / 273

Processo

Polveri di serie: Corona e triboelettrico*

Polveri fuori serie: solo Corona; triboelettrico su richiesta

* Prima dell'applicazione delle polveri con pistole triboelettriche, verificare l'idoneità dell'effetto finale. Consultare le istruzioni per vernici in polvere ad effetto metallizzato rilevanti per tali applicazioni, nell'edizione più recente.

Omologazione dei materiali per effetti metallizzati* e non

Marchi di qualità per la verniciatura di serramenti e facciate


Finitura	GSB Master	QUALICOAT Classe 2
liscio <i>lucido</i>	–	P-0912
liscio <i>semilucido</i>	174e	P-1081
liscio <i>opaco</i>	174k	P-0834
liscio <i>opacissimo</i>	–	P-1547
raggrinzato <i>opaco</i>	174m	P-1317

* si applicano eccezioni

Parametri di cottura


(temperatura del substrato vs tempo di cottura)

liscio *opaco*

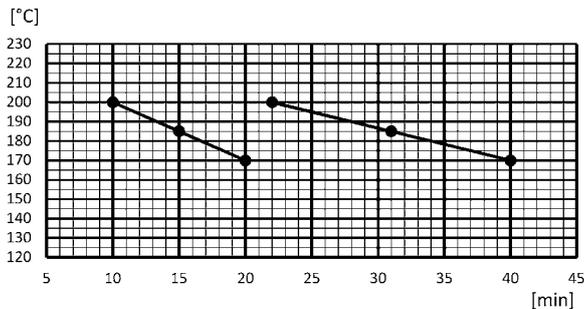


T	t min	t max
170 C°	20 min	40 min
185 C°	15 min	31 min
200 C°	10 min	22 min

liscio *opacissimo*

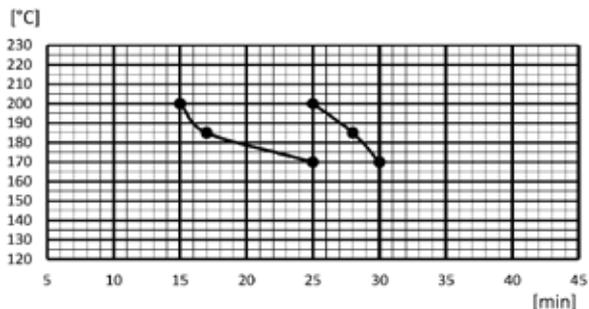

T	t min	t max
170 C°	25 min	30 min
185 C°	17 min	28 min
200 C°	15 min	25 min

liscio *lucido* | liscio *semilucido* | raggrinzato *opaco*

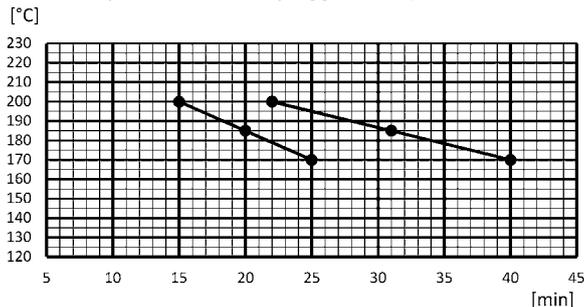

T	t min	t max
170 C°	25 min	40 min
185 C°	20 min	31 min
200 C°	15 min	22 min

Rispettare scrupolosamente i parametri di cottura !

Risultati dei test

Controllo effettuato in condizioni di laboratorio su un pannello di prova in alluminio pretrattato dello spessore di 0,7 mm. Le reali performances del prodotto potranno variare a causa delle caratteristiche specifiche del prodotto, quali brillantezza, colore, effetto e finitura, e a seconda del tipo di applicazione e delle influenze ambientali.

metodo del test	test	Serie 68 liscio <i>lucido</i> liscio <i>semilucido</i> liscio <i>opaco</i> liscio <i>opacissimo</i>	Serie 68 raggrinzato <i>opaco</i>
ISO 2360	spessore del film consigliato	60-80 µm	70-90 µm
ISO 2813	brillantezza - 60°	lc. 80-95 slc. 63-77 opaco 20-35 sfm. 2-19	visivo <i>opaco</i>
ISO 2409	quadrettatura/aderenza 1 mm di distanza di taglio	0	0
ISO 1519	prova di piegatura con mandrino fessurazione della verniciatura strappo con nastro adesivo	≤ 5 mm ammesso nessuna asportazione di vernice	≤ 5 mm ammesso nessuna asportazione di vernice
ISO 2815	durezza	≥ 80	non misurabile

metodo del test	test	Serie 68 liscio <i>lucido</i> liscio <i>semilucido</i> liscio <i>opaco</i> liscio <i>piano opaco</i>	Serie 68 raggrinzato <i>opaco</i>
ISO 1520	prova di imbutitura fessurazione della verniciatura strappo con nastro adesivo	≥ 5 mm ammesso nessuna asportazione di vernice	≥ 5 mm ammesso nessuna asportazione di vernice
ASTM D 2794	prova di impatto a sfera fessurazione della verniciatura strappo con nastro adesivo	20 inch/pound ammesso nessuna asportazione di vernice	20 inch/pound ammesso nessuna asportazione di vernice
ISO 6270-1	determinazione della resistenza all'umidità 1000 h	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm
ISO 9227	prova in nebbia salina 1000 h	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm
in conformità alla norma ISO 16474-3	invecchiamento accelerato UV-B (313 nm) 600 h *	brillantezza residua ≥ 50 %	brillantezza residua ≥ 50 %
EN ISO 16474-2	prova di invecchiamento accelerato radiazione allo xeno 1000 h **	brillantezza residua ≥ 90 %	brillantezza residua ≥ 90 %
EN ISO 2810	invecchiamento naturale 36 mesi in Florida	brillantezza residua ≥ 50 %	brillantezza residua ≥ 50 %

* in conformità a GSB AL 631 (www.gsb-international.de) ** in conformità alle specifiche QUALICOAT (www.qualicoat.net)

Istruzioni di processo

Le istruzioni per l'applicazione (scheda tecnica 1213) devono essere rigorosamente osservate.

Le schede tecniche, le schede informative e le istruzioni per l'applicazione sono disponibili per il download nelle loro versioni più recenti sul sito www.tiger-coatings.com.

Disclaimer

Le nostre raccomandazioni scritte e orali sull'uso dei prodotti sono basate sulla nostra esperienza e sono conformi allo stato attuale del progresso tecnologico e scientifico. Tali raccomandazioni sono fornite a titolo di consulenza per l'acquirente o l'utente. Esse non sono vincolanti e non costituiscono alcun obbligo aggiuntivo rispetto al contratto di acquisto. Esse non sollevano l'acquirente dall'obbligo di verifica dell'idoneità dei nostri prodotti all'applicazione prevista. Garantiamo l'assenza di imperfezioni e difetti nei nostri prodotti nella misura di quanto stipulato nelle no-

stre Condizioni generali di fornitura e pagamento.

In quanto parte integrante del nostro programma di informazione sui prodotti, ogni scheda tecnica viene periodicamente aggiornata e, come documento di riferimento, vale sempre la versione più recente. Per accertare lo stato di aggiornamento della scheda tecnica di cui si dispone, visitare la sezione download del sito www.tiger-coatings.com. Le informazioni contenute nelle nostre schede tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La presente scheda tecnica sostituisce qualsiasi scheda tecnica precedente e le note per i clienti pubblicate in materia e vuole fornire solo una panoramica generale del prodotto. Siamo a vostra disposizione per richieste di informazioni sui prodotti non compresi nell'elenco della nostra produzione standard (versione più recente).

Le schede informative e le Condizioni generali di fornitura e pagamento, che sono disponibili per il download nelle loro versioni più recenti sul sito www.tiger-coatings.com, sono parte integrante della presente scheda tecnica

certificazione a norma
EN ISO 9001/14001
IATF 16949



TIGER Coatings GmbH & Co. KG

Negrellistrasse 36 | A-4600 Wels | Austria

Tel.: +43 / (0)7242 / 400-0

E-mail: powdercoatings@tiger-coatings.com

Web: www.tiger-coatings.com

Serie 68